HAGMANS

Slidstærke gulve med farvesandsbelægning

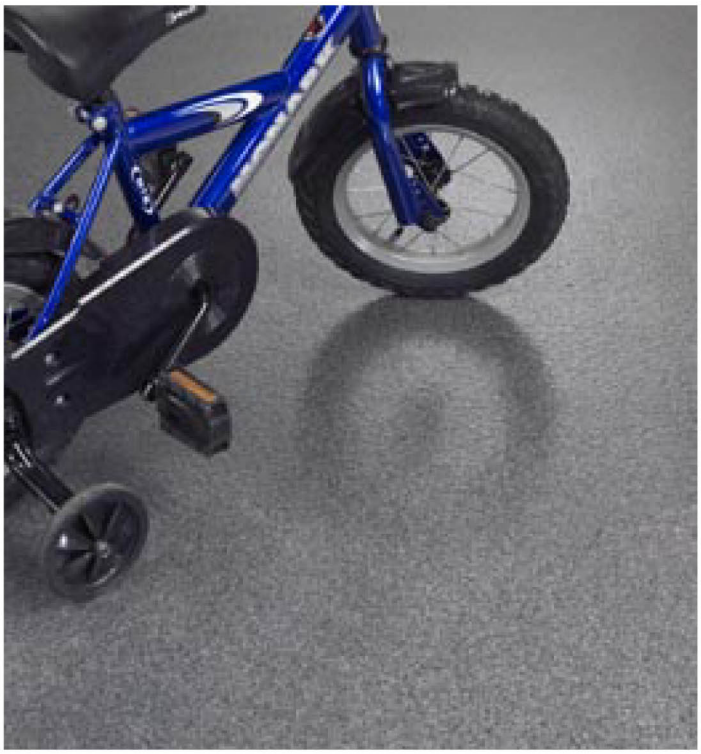

Dette skal du bruge:

Grunding:	Gulvmaling EP-V	= 0,12 kg/m2
Lakering eller maling inden strøsand:	Tykfilmslak EP eller Gulvmaling EP-V	= 0,20 kg/m2 = 0,15 kg/m2
Sandstrøning:	Farvesand	= 1,5 - 2 kg/m2
Lakering efter strøsand:	Tykfilmslak EP	= 0,40 kg/m2 = 0,25 l/m2 . gang

De angivne værdier varierer efter gulvets struktur.
Gulvet kan betrædes ca. 24 timer efter sidste lakering.
Gennemhærdning sker på 5-7 døgn.
Tørre- og hærdetiderne gælder ved ca. +15° C gulvtemperatur.
Sørg for god ventilation under påføring og tørring.

Sådan gør du:

1 Grundes med Gulvmaling EP-V i valgt farve. Fortynd med 10-20 % vand.

2 **Alt. 1.** Stryg en del af overfladen med Tykfilmslak EP (på areal mindre end ca. 5 m², kan Gulvmaling EP-V anvendes). Strø derefter farvesand i den våde maling. Efterlad mindst 20 cm ustrøet hvor du skal tilslutte med næste strygning. Dette for at undgå maling i sandet. **Alt. 2.** Stryg hele overfladen med tykfilmslak EP, anvend derefter specielle pigsko for at strø farvesand i den våde maling. Det er vigtigt at gulvet får rigeligt med sand.

3 Fjern overskydende sand (som kan bruges igen). Slib overfladen og støvsug omhyggeligt.

4 Giv et eller to lag toplak med Tykfilmslak EP. Regn med ca. 10 timer mellem hver påføring dog ikke over 24 timer.

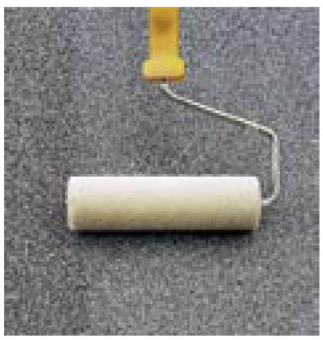

Farvesand 6203

Farvesand 6301

Farvesand 6303

Farvesand 6304

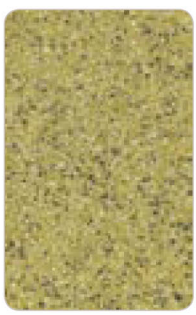

Farvesand 6306

Farvesand 6309

Hagmans Kemi AB
S-511 10 Fritsla

Importør:
Linolie1-2-3
Malervarer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3 Telefon 48184302
Knud Bro Alle 4E Telefax 48184301
3660 Stenløse www.linolie123.dk